


AISLAMIENTO FOAMGLAS® HLB 1200

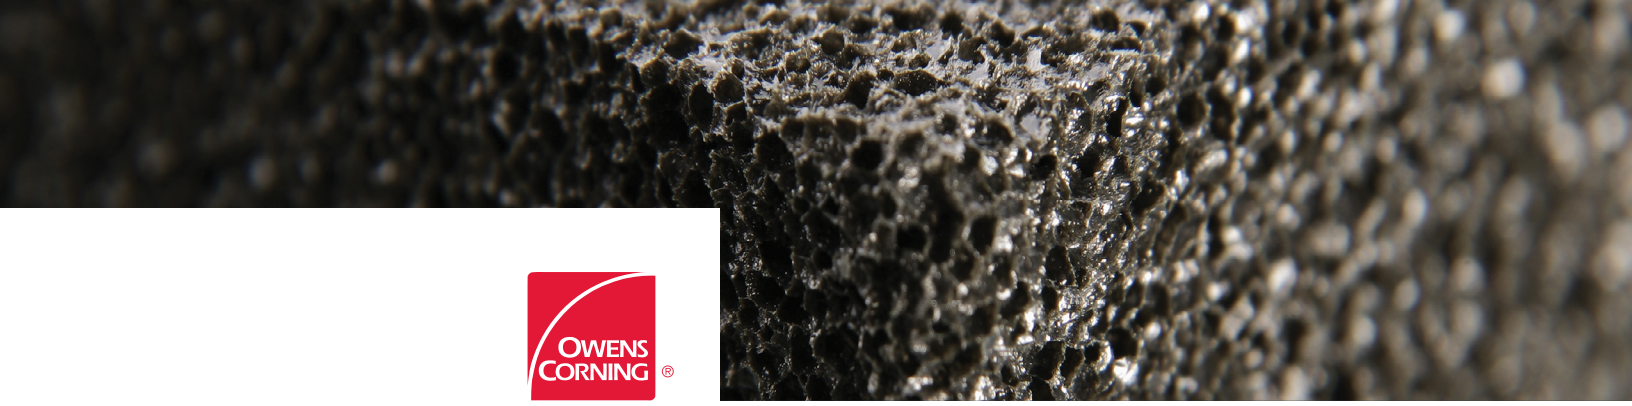

AISLAMIENTO DE VIDRIO CELULAR PARA CARGAS PESADAS ASTM C552 GRADO 12

El aislamiento FOAMGLAS® HLB 1200 ha sido diseñado especialmente para aplicaciones industriales sometidas a cargas pesadas. Su combinación exclusiva de elevada resistencia a la compresión y poca conductividad térmica hacen que sea la opción ideal para la construcción de una amplia gama de bases de tanques y otras aplicaciones industriales sometidas a cargas pesadas.

Características

- Eficacia aislante continua
- Incombustible
- No absorbente
- Impermeable al agua y al vapor de agua
- Resistente a la corrosión y a los productos químicos
- Estabilidad dimensional a largo plazo
- Resistente a los parásitos
- Elevada resistencia a la compresión

Normas, cumplimiento de códigos y aprobaciones

El aislamiento FOAMGLAS® se puede certificar para cumplir con los requisitos siguientes:

- ASTM C552 "Especificación estándar para aislamiento térmico con vidrio celular" (Grado 12)
- I-QC-HLB/ISO 3951
- Guía de reglamentación nuclear 1.36, ASTM C795, C692, C871
- Índice de propagación de llama: 0, Índice de generación de humo: 0, (UL 723, ASTM E84), UL R2844; también clasificado por UL de Canadá
- Listado por GreenSpec®, www.greenspec.com
- El aislamiento FOAMGLAS® está identificado por el código federal de suministros para fabricantes (FSCM 08869)

Aplicaciones

- Bases de tanques fríos y criogénicos
- Bases de tanques calientes y a altas temperaturas
- Soportes de tuberías sometidas a cargas
- Protección de esquina para contenedores externos
- Aplicaciones especiales para contención de cargas

DIMENSIONES DE LOS BLOQUES FOAMGLAS® HLB 1200

		SI	SISTEMA IMPERIAL
FORMATO ESTÁNDAR	**ANCHO Y LARGO**	450 x 600 mm	18 x 24 in
	ESPESOR	50–175 mm (a incrementos de 25 mm)	2–7 in (a incrementos de 1 in)
FORMATO EXTRA GRANDE	**ANCHO Y LARGO**	600 x 900 mm	24 x 36 in
	ESPESOR	100–125 mm (a incrementos de 25 mm)	4–5 in (a incrementos de 1 in)

Comuníquese con un representante para determinar la disponibilidad en su área.

Propiedades físicas y térmicas[1,2]

PROPIEDAD	MÉTODO ASTM	SI	SISTEMA IMPERIAL
Absorción de humedad	C240	< 0.2 % por vol.	< 0.2 % por vol.
Capilaridad	–	Ninguna	
Resistencia química	–	Impermeable a ácidos comunes y a sus vapores	
Coeficiente de dilatación térmica lineal	E228	25 a 300 °C, 9.0 x 10^{-6}/K	75 a 575 °F, 5.0 x 10^{-6}/°F
		-170 a 25 °C, 6.6 x 10^{-6}/K	-274 a 75 °F, 3.7 x 10^{-6}/°F
Combustibilidad	E136	Incombustible	
Composición	–	Vidrio sódico-cálcico. Inorgánico. Sin fibras ni aglutinantes.	
Resistencia a la compresión	C165/C240/C552	$LSL_{lot\ avg}$ = 1200 kPa	$LSL_{lot\ avg}$ = 174 lb/in^2
		LSL_{ind} = 827 kPa	LSL_{ind} = 120 lb/in^2
Corrosión, Iones solubles en agua, y pH	C871 C692 C1617	Aceptable para usar con acero inoxidable Cumple < Agua desionizada	
Densidad (±15%)	C303	140 kg/m^3	8.7 lb/ft^3
Estabilidad dimensional	–	Excelente — no se contrae ni expande	
Resistencia a la flexión	C203/C240	PROMEDIO = 386 kPa	LSL = 51 lb/in^2
Higroscopicidad	–	No se observa aumento de peso a 90 % de humedad relativa	
Módulo de elasticidad, aproximado (v = 0.25)	C623	1358 MPa	2.0 x 10^5 lb in^{-2}
Temperatura de servicio	Sin carga	-268 a 482 °C	-450 a 900 °F
	Con carga	-268 a 400°C	-450 a 752°F
Calor específico	E1461	0.77 kJ/kg K @ 25 °C	0.18 BTU/lb°F @ 77 °F
Características de combustión superficial	E84	Índice de propagación de llama: 0 Índice de generación de humo: 0	
Permeabilidad al vapor de agua	ASTM E96 (copa húmeda)	0.00 ng/Pa·m^2	0.00 perm·inch

Valores de conductividad térmica (λ) a temperaturas específicas (ASTM C518, C177)

TEMPERATURA	°C (°F)	204 (400)	149 (300)	93 (200)	38 (100)	24 (75)	10 (50)	-18 (0)	-46 (-50)	-73 (-100)	-101 (-150)	-129 (-200)	-157 (-250)	-165 (-265)
ASTM C552[2]	**W/m K (BTU in/hr °F ft^2)**	0.086 (0.60)	0.074 (0.51)	0.062 (0.43)	0.052 (0.36)	0.050 (0.35)	0.048 (0.33)	0.043 (0.30)	0.040 (0.28)	0.036 (0.25)	0.033 (0.23)	0.030 (0.21)	0.027 (0.19)	NC
AISLAMIENTO FOAMGLAS® HLB 1200[3]	**W/m K (BTU in/hr °F ft^2)**	0.083 (0.58)	0.071 (0.49)	0.059 (0.41)	0.049 (0.34)	0.047 (0.33)	0.045 (0.31)	0.041 (0.28)	0.037 (0.26)	0.034 (0.23)	0.031 (0.21)	0.028 (0.20)	0.026 (0.18)	0.025 (0.17)

1 Los valores representan las propiedades físicas y térmicas típicas.
2 Los valores límite para el bloque Tipo 1 (Grado 12), cuando corresponde, se especifican según la norma ASTM C552: Especificación estándar para aislamiento térmico con vidrio celular.
3 Los valores se determinaron mediante la evaluación de un polinomio a la temperatura media del aislamiento. Comuníquese con Owens Corning si necesita ayuda para usar nuestros diseños de polinomios en su aplicación.

Para más información sobre el aislamiento o los sistemas FOAMGLAS®, comuníquese con Owens Corning en una de nuestras oficinas internacionales o visite www.foamglas.com.

En base a nuestro conocimiento, la información provista en este documento es fiable y precisa. No obstante, dado que Pittsburgh Corning, LLC no tiene ningún control sobre la calidad de la instalación, materiales adicionales o condiciones de aplicación, NO SE OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, en lo que concierne al desempeño de una instalación que contenga productos de Owens Corning. Bajo ninguna circunstancia Pittsburgh Corning, LLC será responsable por ningún daño incidental, emergente, especial o punitivo, debido a fallas del producto, independientemente de la teoría de responsabilidad sobre la que se reclamen dichos daños. Pittsburgh Corning, LLC provee garantías escritas para varios de sus productos, y dichas garantías tienen prioridad ante las afirmaciones del presente documento.

Ventas industriales y comerciales

Américas
+1 800 327 6126

Asia-Pacífico
Singapur: +65 9635 9184
China: +86 (0) 21 6101 7179
Japón: +81 3 6365 4307

Europa, Oriente Medio y África
+32 13 661 721

Servicios técnicos

Américas y Asia-Pacífico
+1 800 327 6126
foamglastechnical@owenscorning.com

Europa, Oriente Medio y África
+32 13 611 468
industry.tech@owenscorning.com

FOAMGLAS®

PITTSBURGH CORNING, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 EE.UU.

Número gratis: 1-800 327 6126
Para preguntas sobre ventas por internet y servicio técnico, visite **www.owenscorning.com**.

Pub. N.º 10025058-A. Julio de 2026. © 2026 Owens Corning. Todos los derechos reservados.
© 2026 Pittsburgh Corning LLC. Todos los derechos reservados.